

СТО АСЧМ 7-93

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ПРОКАТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ИЗ
АРМАТУРНОЙ СТАЛИ

ЭН 094

Технические условия.

АССОЦИАЦИЯ ЧЕРМЕТСТАНДАРТ

СТО АСЧМ 7-93

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией "Черметстандарт"
- 2 ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией Ассоциации "Черметстандарт".
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Председателем Совета Ассоциации "Черметстандарт". Приказ N 3 от 4.10.1993 г.
- 4 Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично тиражирован и распространен без разрешения Ассоциации "Черметстандарт"


357.2-11
31.10.84

ЦНИИ - 2
ВТК - 2
СГ.К.А.М.Б. - 1
СМЧ-1 - 2
СМЧ-2 - 2
ВТЦ - 1 (07.12.94)

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
Ассоциации "Черметстандарт"

В. Т. Абабков

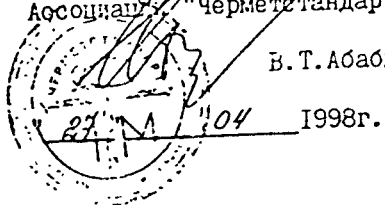

Поправка к СТО АСЧМ 7-93 "Прокат периодического профиля из арматурной стали"

СТО АСЧМ 7-93

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Определения.....	5
4 Основные параметры и размеры.....	6
5 Технические требования.....	11
6 Правила приемки.....	15
7 Методы контроля.....	16
8 Транспортирование и хранение.....	16
9 Приложение А Расчет относительной площади смятия поперечных ребер.....	17
10 Приложение В Требования к статистическим показателям прочностных характеристик.....	18
11 Приложение С Правила приемки проката по характеристическим величинам.....	20
12 Приложение Д Испытание на усталость.....	22

В каком месте	Налечатано	Должно быть
Таблица 2, столбец 3 "Геометрические размеры профиля и допускаемые отклонения, мм"	0,25 dн 0,045 dн 0,056 dн	макс. 0,25 dн 0,045 0,056

Зам. директора ЦССМ

Б. Д. Хромов

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ПРОКАТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ.
Технические условия.

Rolle deformed reinforcing steel bars.
Specifications.

Дата введения: 1994-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет технические требования к стержням периодического профиля для армирования обычных железобетонных конструкций и ненапрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций.

В настоящем стандарте устанавливаются требования к стержням из свариваемой стали классов прочности А400С, А500С и А600С.

Настоящий стандарт распространяется на стержни:

- горячекатаные без последующей обработки,
- термомеханически упрочненные в потоке прокатки,
- механически упрочненные в холодном состоянии.

Технология производства определяется изготовителем.

Требования настоящего стандарта распространяются на стержни в прямом или выпрямленном из бунтов состоянии.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ИСО 377-89 Сталь деформированная. Отбор и подготовка проб и образцов. Часть 1. Пробы и образцы для механических испытаний. Часть 2. Отбор и подготовка проб для испытаний по химическому составу.

ИСО 404-92 Сталь и изделия из стали. Общие технические условия поставки.

ИСО 6892-84 Металлические материалы. Испытание на растяжение.

ИСО 6935-90 Сталь для армирования железобетона. Часть 2. Стержни периодического профиля.

ИСО 10065-91 Стержни стальные для армирования железобетона. Испытание на изгиб и последующий разгиб.

ГОСТ 7564-73 (ИСО 377.1) Сталь. Общие правила отбора проб, подготовка и образцов для механических и технологических испытаний.

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2) Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для определения химического состава.

ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия для дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, транспортирование и хранение.

СТО АСЧМ 7-93

ГОСТ 21014-88 Прокат черных сталей. Термины и определения дефектов поверхности.

СТО АСЧМ 2-93 Прокат из арматурной стали. Метод испытания на растяжение.

СТО АСЧМ 3-93 Прокат из арматурной стали. Метод испытания на изгиб и изгиб с разгибом.

СТО АСЧМ 5-93 Металлопродукция. Общие технические условия на поставку.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины:

3.1 Сертификационная схема - система сертификации, связанная с процессами изготовления или эксплуатации стержней, к которой применены одни и те же особые правила, стандарты и методы.

3.2 Характеристическая величина - нормируемая величина характеристики стержней, гарантируемая с определенной обеспеченностью, определяемой технологией производства и другими условиями.

3.3 Контроль - действия по измерению, исследованию, испытанию одной или нескольких характеристик изделия или условий поставки и сравнение их с требованиями, установленными стандартом для определения их соответствия.

3.4 Номинальный диаметр, d_n - диаметр равновеликого по площади круглого гладкого стержня длиной l п. м с той же массой, что и стержень периодического профиля, определяется по формуле:

$$d_n = 12,74 \cdot \sqrt{\frac{m}{l}}$$

где d_n - номинальный диаметр, мм;

m - масса стержня периодического профиля в г;

l - длина стержня периодического профиля в мм.

3.5 Номинальная площадь поперечного сечения - площадь поперечного сечения сержня, эквивалентная площади поперечного сечения к углового гладкого стержня того же номинального диаметра.

3.6 Сердечник - часть поперечного сечения без поперечных и продольных ребер. Диаметр сердечника - см. рис. 1.

3.7 Продольное ребро - непрерывное продольное ребро, расположенное вдоль оси стержня при его прокатке (см. рис. 1).

3.8 Поперечное ребро - ребро, расположенное под углом к продольной оси стержня (см. рис. 1).

3.9 Высота ребра, h - расстояние от верхней точки на ребре (продольном и поперечном) до поверхности тела стержня, измеренное перпендикулярно к продольной оси стержня (см. рис. 2).

3.10 Шаг поперечных ребер, t - расстояние между центрами двух

соседних поперечных ребер, измеренное вдоль оси стержня.

3.11 Расстояние между концами поперечных ребер, $\sum e_i$ - суммарное расстояние между концами поперечных ребер в плоскости, перпендикулярной оси стержня.

3.12 Угол наклона поперечного ребра, β - угол между поперечным ребром и продольной осью стержня.

3.13 Относительная площадь смятия поперечных ребер, f_1 - проекция площади боковых поперечных ребер на плоскость, перпендикулярную оси стержня, несенная к периметру стержня номинального диаметра и среднему шагу этих ребер.

3.14 Класс прочности - установленное стандартом нормируемое значение предела текучести, Н/мм².

3.15 Плавочный химический анализ - химический анализ стали во время разлива.

3.16 Химический анализ готовой продукции - химический анализ образца, отобранного от стержня.

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

4.1 Номинальный диаметр, площадь поперечного сечения, масса стержня длиной 1 м (линейная плотность), допускаемые отклонения по массе должны соответствовать указанным в таблице 1.

4.2 Требования к геометрическим размерам профиля приведены в таблице 2.

Расчет относительной площади смятия поперечных ребер приведен в приложении А.

4.3 Овальность стержней (разность диаметров d_1 и d_2 в одном сечении) не должна превышать допуска на размер d_1 (d_2), указанного в таблице 2.

4.4 Стержни изготавливают в виде прутков или в бунтах.

Прутки изготавливают длиной не менее 6 м. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать прутки длиной до 25 м.

Предпочтительной является длина прутков 12 м.

Длину прутков оговаривают в заказе или контракте.

Допускаемые отклонения по длине прутков мерной длины ± 100 мм.

Стержни диаметром 6 и 8 мм изготавливают в бунтах. По согласованию изготовителя с потребителем стержни диаметром 10 мм всех классов прочности и диаметром 12 мм класса прочности А400С изготавливают в бунтах.

4.5 Стержни должны иметь поперечные ребра серповидной формы, которые не должны соединяться с продольными ребрами. Продольные ребра не обязательны. Периодический профиль и сечение поперечного ребра приведены на рис. 1, 2 и 3.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изго-

товление стержней периодического профиля другой конфигурации.

4.6 Геометрические размеры поперечных ребер стержней должны обеспечивать сцепление стержней с бетоном и другие функции арматуры железобетонных конструкций.

4.7 Боковые стороны поперечных ребер должны иметь угол наклона к продольной оси - α не менее 45 град. и закругления в месте перехода к сердечнику.


Примеры словных обозначений для заказа проката:

Стержни номинальным диаметром 22 мм, в прутках длиной 12000 мм, класса прочности А500С:


Пруток 22х12000-А500С СТО АСЧМ 7-93;

Стержни номинальным диаметром 12 мм, в бунтах, класса прочности А400С:

Бунт 12 А400С СТО АСЧМ 7-93.

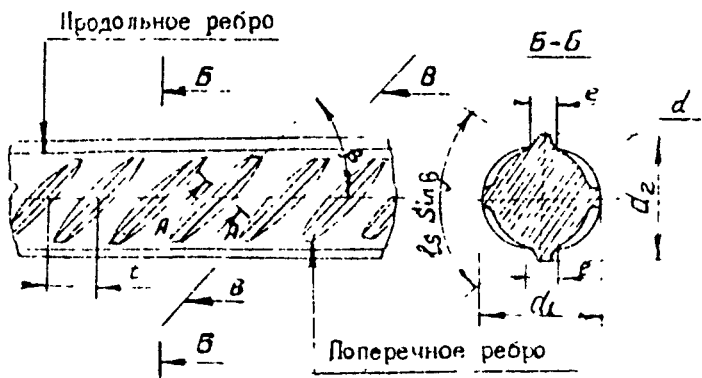

а) с продольным ребром

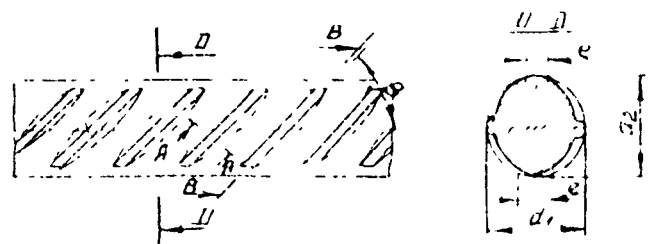

б) без продольного ребра

Рисунок 1 - Периодический профиль

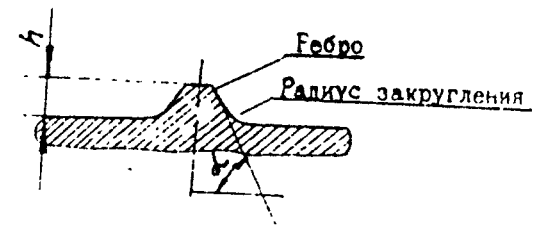


Рисунок 2 - Поперечное сечение ребра (сечение А-А из рис. 1)

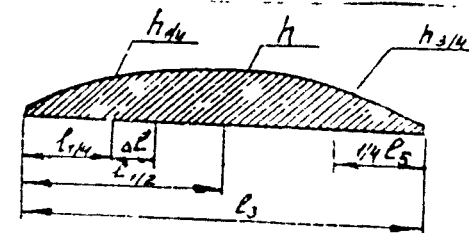


Рисунок 3 - Определение площади боковой поверхности одного поперечного ребра, P_r (сечение В-В из рис. 1)

СТО АСЧМ 7-93
Таблица 1

Номинальный диаметр проката, d_n , мм	Номинальная площадь поперечного сечения, F_n , мм ²	Масса стержня длиной 1 м. (линейная плотность)	
		Номинальная, кг/м	Допускаемые отклонения, %
6	28.3	0.222	± 8
8	50.3	0.395	
10	78.3	0.617	± 5
12	113	0.888	
14	154	1.21	
16	201	1.58	± 4
18	254	2.00	
20	314	2.47	
22	380	2.98	
25	491	3.85	
28	616	4.83	
32	804	6.31	
36	1018	7.99	
40	1256	9.86	

Примечания
1 По требованию потребителя прокат изготавливают с номинальным диаметром более 40 мм, кратным 5. Допускаемые отклонения по массе ±4 %.
2 Допускаемые отклонения по массе приведены для отдельного стержня.
3 Номинальная масса 1 м стержня определяется, исходя из номинального диаметра при плотности стали, равной 7.85 г/см³.

СТО АСЧМ 7-93

Таблица 2

Наименование показателя геометрических размеров поперечных ребер	Номинальный диаметр проката, d_n , мм	Геометрические размеры профиля и допускаемые отклонения, мм
Высота, h , минимальная	от 6 до 8 включ. от 10 до 18 включ. от 20 до 40 включ.	0.065 d_n 0.07 d_n 0.065 d_n
Шаг поперечных ребер, t , максимальный	от 6 до 8 включ. от 10 до 40 включ.	1.0 d_n 0.8 d_n
минимальный	от 6 до 40 включ.	0.5 d_n
Угол наклона, β , минимальный	от 6 до 40 включ.	35 град
максимальный	от 6 до 40 включ.	60 град
Угол наклона боковой поверхности ребра, α , минимальный	от 6 до 40 включ.	45 град
Суммарное расстояние между концами поперечных ребер, $\sum e_i$	от 6 до 40 включ.	0.25 d_n
Относительная площадь смятия поперечных ребер, f_r , минимальная	от 6 до 8 включ. от 10 до 40 включ.	0.045 d_n 0.056 d_n
Допуск на внешний диаметр стержня, d_l , максимальный	от 6 до 14 включ. от 16 до 25 включ. от 28 до 40 включ.	± 0.6 ± 0.8 ± 1.2

Примечание - Величина и допускаемые отклонения для диаметра d_2 соответствуют значениям для диаметра d_1 .

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Стержни в зависимости от механических свойств подразделяют на 3 класса прочности: А400С; А500С; А600С.

5.2 Химический состав стали должен соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

СТО АСЧМ 7-93
Таблица 3

Класс прочности	Массовая доля элементов, %, не более						
	углерод	кремний	марганец	фосфор	сера	азот	углеродный эквивалент Сэкв.
A400C	0.22	0.90	1.60	0.050	0.050	0.012	0.50
A500C	(0.24)	(0.95)	(1.70)	(0.055)	(0.055)	(0.013)	(0.52)
A600C	0.28	1.0	1.60	0.045	0.045	0.010	0.65
	(0.30)	(1.1)	(1.70)	(0.050)	(0.050)	(0.012)	(0.67)

Примечания
1 Для стержней диаметром более 32 мм классов прочности A400C и A500C допускается увеличение в стали массовой доли углерода до 0.26 % (0.27%) и углеродного эквивалента - Сэкв. до 0.55 (0.57)
2 В скобках приведена массовая доля элементов в готовом прокате.

5.2.1 Углеродный эквивалент - Сэкв., приведенный в таблице 3, рассчитывается по формуле:

$$Сэкв \leq C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

где C, Mn, Cr, V, Mo, Cu и Ni - фактическая массовая доля углерода, марганца, хрома, ванадия, молибдена, меди и никеля в стали, %.

5.3 Механические свойства стержней при растяжении

5.3.1 Механические свойства стержней должны соответствовать нормам, указанным в таблице 4.

Таблица 4

Класс прочности	Механические свойства, не менее		
	Предел текучести, $\sigma_{тв}$ ($\sigma_{0.2}$)	Временное сопротивление, $\sigma_{в}$	Относительное удлинение, δ_5
A400C	400	500 (480)	16
A500C	500	600 (550)	14
A600C	600	740 (660)	12

Примечание В скобках приведены нормы временного сопротивления для проката механически упрочненного в холодном состоянии

5.3.2 Для стержней из стали, не имеющей физического предела текучести - $\sigma_{тв}$, определяют условный предел текучести - $\sigma_{0.2}$

СТО АСЧМ 7-93

5.3.3 Отношение временного сопротивления $\sigma_{в}$ к пределу текучести $\sigma_{тв}$ ($\sigma_{0.2}$) для каждого испытываемого образца должно быть не менее 1.05.

5.3.4 Полное относительное удлинение перед разрывом - $\delta_{п}$ при максимальном усилии $R_{mах}$ должно быть не менее 2.5 %.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается вместо полного относительного удлинения $\delta_{п}$ определять непропорциональное относительное удлинение - $\delta_{р}$, при максимальном усилии - $R_{mах}$, значение которого должно быть не менее 2 %. При этом модуль упругости - E принимается равным $2 \cdot 10^5$.

5.3.5 Обеспеченность показателей механических свойств стержней в каждой партии - плавке должна быть не менее 0.95.

5.3.6 Прочностные свойства стержней - $\sigma_{в}$ и $\sigma_{тв}$ ($\sigma_{0.2}$), установленные в таблице 4, следует определять с учетом их изменчивости в генеральной совокупности и в каждой партии - плавке в соответствии с приложением В. При этом значения относительного удлинения - δ_5 , $\delta_{п}$ ($\delta_{р}$) должны быть не менее указанных в таблице 4 и п.5.3.4.

По требованию потребителя механические свойства - $\sigma_{в}$, $\sigma_{тв}$ ($\sigma_{0.2}$) и δ_5 определяют как характеристические величины в соответствии с приложением С.

По согласованию изготовителя с потребителем механические свойства, приведенные в таблице 4, допускается принимать в качестве гарантированных минимальных значений и определять в соответствии с п.6.4.

5.4 Стержни должны выдерживать испытание на изгиб на 160-180 град для классов прочности A400C и A500C и 90 град - для класса прочности A600C вокруг оправки диаметром, приведенным в таблице 5.

Таблица 5
Диаметр оправки для испытания на изгиб

Класс прочности	Номинальный диаметр, dн													
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
A400C	12	16	20	40	51	63	72	80	90	100	120	140	160	200
A500C	18	24	30	50	65	80	90	100	120	150	170	200	220	240
A600C	24	32	40	60	75	100	130	160	180	200	250	300	360	400

Примечание - Для стержней с номинальным диаметром более 40 мм диаметр оправки устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

5.5 Стержни должны выдерживать испытание на изгиб на 180 град вокруг оправки диаметром, приведенным в таблице 6

Угол изгиба перед нагревом должен быть не менее 90 град, угол разгиба - не менее 20 град.

В месте изгиба с разгибом не должно быть разрывов и трещин, видимых без применения увеличительных приборов

Таблица 6
Диаметр оправки для испытания на изгиб с разгибом

в миллиметрах

Класс прочности	Номинальный диаметр, дн													
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
A400C A500C A600C	30	40	50	60	84	96	130	160	176	200	224	320	360	400

5.6 По требованию потребителя, оговоренному в заказе или контракте, стержни должны выдерживать без разрушения 2×10^5 циклов нагружения, составляющего 60 % номинального значения $\sigma_{тв}$ (60.2), указанного в таблице 4. Интервал изменения напряжения (2 σ_a) - 200 Н/мм² для стержней диаметром 6-20 мм включ., 150 Н/мм² - для стержней диаметром более 20 мм (см. приложение Д).

5.7 На поверхности стержней не должно быть трещин, плен, закатов и раковин. Классификация дефектов поверхности - по ГОСТ 21014

5.8 Маркировка и упаковка

5.8.1 Стержни упаковывают в связки массой до 15 т. По требованию потребителя масса связки может быть менее 3 т.

5.8.2 При поставке стержней в бунтах, каждый бунт должен состоять из одного отрезка. Допускается поставка бунтов, состоящих из двух отрезков в количестве не более 10 % массы партии. Масса бунта должна быть не более 500 кг. По согласованию изготовителя с потребителем допускается масса бунта от 500 кг до 3 т.

Бунт должен быть плотно перевязан. Количество увязок оговаривают в заказе или контракте.

5.8.3 Стержни должны иметь прокатную маркировку с шагом не более 1,5 м в виде точек, выступов или других знаков или соответствующие изменения периодического профиля, обозначающие:

- предприятие-изготовитель;
- класс прочности.

Допускаются другие виды прокатной маркировки стержней.

Вид прокатной маркировки согласовывается изготовителем и потребителем при заказе или в контракте.

5.8.4 Каждая связка стержней или каждый бунт должны иметь ярлык, на котором указывают:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- номинальный диаметр стержней, мм;
- обозначение класса прочности;
- номер партии.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Сертификация стержней должна осуществляться в соответствии с установленной сертификационной схемой.

6.2 Приемку стержней по характеристическим величинам производят в соответствии с п.6.3, по гарантированным минимальным значениям в соответствии с п.6.4.

6.3 Приемка по характеристическим величинам

6.3.1 Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с соглашением между изготовителем и потребителем

6.3.2 Для проведения испытания поставляемая партия стержней должна быть разделена на контрольные партии максимальной массой 70 т или части от нее

6.3.3 Каждая контрольная партия должна состоять из стержней одной марки стали, одной плавки-ковша и одного номинального диаметра. Изготовитель должен подтвердить в акте об испытании, что все пробы в контрольной партии отобраны от одной плавки-ковша. Химический состав по плавочному анализу должен быть указан в акте об испытании

6.3.4 От каждой контрольной партии отбирают:

- а) два образца от различных прутков или бунтов - для определения химического состава готового проката;
- б) пятнадцать образцов (при необходимости 60 образцов) от различных прутков или бунтов - для испытания всех свойств, установленных стандартом.

6.3.5 Оценку результатов испытаний проводят в соответствии с приложением С.

6.4 Приемка по гарантированным минимальным значениям

6.4.1 Для испытания поставляемая партия стержней должна быть разделена на контрольные партии максимальной массой 70 т или части от нее

6.4.2 Контрольная партия должна состоять из стержней одного диаметра

6.4.3 От контрольной партии для испытания на растяжение, изгиб, разгиб с разгибом отбирают по одному образцу.

Каждый отдельный результат испытания должен удовлетворять требованиям раздела 5

6.4.4 Контроль качества должен осуществляться по каждой партии проката

6.4 Если результаты испытаний не удовлетворяют требованиям стандарта повторные испытания проводят по ИСО 404 или СТО АСЧМ 5-93. Результаты повторных испытаний являются окончательными

6.5 Партия стержней должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение класса прочности;
- номинальный диаметр стержней, мм;
- прокатную маркировку;
- номер партии;
- массу партии и число бунтов в ней (при поставке в бунтах),
- дату отгрузки;
- результаты испытаний (при определении статистических показателей прочностных характеристик дополнительно указывают минимальное среднее значение X_1 и среднеквадратичное отклонение S_0 для соответствующего параметра партии).

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Для проверки химического состава пробы отбирают по ГОСТ 7565 (ИСО 377.2).

Методы химического анализа выбирает изготовитель. В случае разногласий применяют соответствующий Европейский стандарт.

7.2 Диаметр и овальность стержня измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца стержня или на расстоянии не менее 3000 мм от конца бунта.

Размеры проверяют измерительным инструментом необходимой точности.

7.3 Качество поверхности проверяют без применения увеличительных приборов.

7.4 Отбор проб для испытания на растяжение, изгиб и изгиб с разгибом проводят по ГОСТ 7564 (ИСО 377.1).

7.5 Испытание на растяжение проводят в соответствии с требованиями стандартов СТО АСЧМ 2-93 или ИСО 6892.

7.6 Испытание на изгиб и изгиб с разгибом проводят в соответствии с требованиями стандартов СТО АСЧМ 3-93 или ИСО 10065 на натуральных образцах сечением, равным сечению проверяемого стержня.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 7566.

РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СМЯТИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ РЕБЕР

Определение относительной площади смятия поперечных ребер стержней периодического профиля производится по формуле

$$f_{гс} = \frac{K \cdot F_1 \cdot \sin \beta}{\pi \cdot d_n \cdot t}$$

где F_1 - площадь боковой поверхности одного поперечного ребра (см рис 3),

β - угол наклона поперечного ребра,

d_n - номинальный диаметр стержня, мм,

t - расстояние между поперечными ребрами,

K - число поперечных ребер по окружности для стержней с профилем по п.4.5

$$K = 2$$

Зная геометрические параметры профиля (значение относительной площади смятия поперечных ребер $f_{гс}$ можно определить по формуле

$$f_{гс} = \frac{(d_n \cdot K - \sum e_i) \cdot [h + 2(h/4 + h/4)]}{6 \cdot d_n \cdot K \cdot t}$$

где $\sum e_i$ - суммарная величина безреберных участков по окружности стержня между окончаниями поперечных ребер (см рис 1),

h - высота поперечного ребра в его середине,
 $h/4$ - $h/4$ - высота ребер в точках четверти длины поперечных ребер (см рис 3)

значения h , $h/4$ и $h/4$ определяются как средние величины для стержней

ТРЕБОВАНИЯ
К СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Предприятие-изготовитель гарантирует потребителю средние значения прочностных характеристик (предела текучести $\sigma_{тв}$ (50.2) и временного сопротивления - $\sigma_{в}$) в генеральной совокупности - \bar{X}_i и минимальные средние значения указанных характеристик в каждой партии-плавке - $X_{iбр}$, значения которых устанавливаются из условия:

$$\begin{aligned} \bar{X}_i &\geq X_{iбр} + 1.64 \cdot S; \\ \bar{X}_i &\geq X_{iбр}; \\ \bar{X}_i &\geq 0.9 X_{iбр} + 3 \cdot S_0, \end{aligned}$$

где: $X_{iбр}$ - браковочные значения прочностных характеристик, установленные таблицей 4 настоящего стандарта;

S - среднеквадратическое отклонение параметра в генеральной совокупности испытаний;

S_0 - среднеквадратическое отклонение параметра в партии.

Статистические показатели не должны превышать указанные в таблице В.1.

Таблица В.1

Класс прочности	S Н/мм ²	S ₀ Н/мм ²	S/ \bar{X}_i для		S ₀ / \bar{X}_i для	
			$\sigma_{тв}$ (50.2)	$\sigma_{в}$	$\sigma_{тв}$ (50.2)	$\sigma_{в}$
A400C	39	20	0.08	0.07	0.05	0.03
A500C A600C	80	45	0.08	0.07	0.05	0.04

Примечание - Для стержней диаметром 6 и 8 мм в бунтах допускается повышение норм по S и S₀ на 5 Н/мм².

2. Контроль показателей механических свойств стержней на предприятии-изготовителе

2.1. Требуемые показатели обеспечиваются соблюдением технологии производства и контролируются испытанием не менее двух произвольно выбранных образцов от каждой однородной партии стержней одного диаметра и массой не более 70 т.

2.2. Значения \bar{X}_i , $X_{iбр}$, S и S₀ следует устанавливать на основании данных непрерывного контроля за значительный период (от 3 до 6 месяцев) при числе однородных партий не менее 50 в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.3. Показатели механических свойств в каждой партии стержней, отправляемой потребителю, должны быть проверены в соответствии с требованиями п. 1 настоящего приложения.

3. При необходимости проверки потребителем прочностных характеристик стержней, установленных в таблице 4 настоящего стандарта, а также в случае разногласий в оценке качества, от каждой партии проводят испытания шести образцов, взятых из разных связок (бунтов) стержней, и по результатам этих испытаний проверяют выполнение для соответствующих характеристик условий:

$$\begin{aligned} X_{min} &\geq \bar{X} - 1.64 \cdot S_0, \\ \bar{X}_6 &\geq X_{iбр} \geq X_{iбр}, \end{aligned}$$

где X_{min} - минимальное значение проверяемого параметра из результатов испытания шести образцов;

\bar{X} - минимальное среднее значение проверяемого параметра для данной партии;

S₀ - среднеквадратическое отклонение проверяемого параметра в партии;

\bar{X}_6 - среднее значение проверяемого параметра по результатам испытания шести образцов;

$X_{iбр}$ - браковочное значение проверяемого параметра, установленное в таблице 4 настоящего стандарта.

Значения \bar{X}_i и S₀ - приводятся в документе о качестве.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПРОКАТА ПО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ ВЕЛИЧИНАМ

1 Контроль по переменным

1.1.1 Определяемые параметры

По каждому показателю определяют:

- значение X_i для каждого из 15 контрольных образцов ($n = 15$);
- среднее арифметическое значение \bar{X}_{15} по результатам контроля 15 контрольных образцов;
- среднеквадратическое отклонение S_{15} по результатам контроля 15 контрольных образцов.

1.1.2 Оценка результатов контроля

1.1.2.1 Контрольная партия удовлетворяет требованиям раздела 5 стандарта, если для всех контролируемых показателей выполняется условие:

$$\bar{X}_{15} - 2.33 \cdot S_{15} \geq X_k,$$

где: 2.33 - значение коэффициента приемлемости для $n=15$ ($p=0.95$) при вероятности 90 % ($1 - \alpha = 0.90$);

X_k - требуемое значение контролируемого показателя.

1.1.2.2 Если указанное в п.1.1.2.1 условие по какому-либо показателю не выполняется, то по имеющимся результатам контроля этого показателя определяют коэффициент K^I по формуле:

$$K^I = \frac{\bar{X}_{15} - X_k}{S_{15}}$$

При значении коэффициента $K^I \geq 2$ приемка может быть продолжена.

В этом случае должны быть отобраны дополнительно 45 образцов от стержней или бунтов, не проходивших испытания.

Контрольная партия считается отвечающей требованиям настоящего стандарта, если по 60 образцам (15 основным и 45 дополнительным) для всех контролируемых показателей выполняется условие:

$$\bar{X}_{60} - 1.93 \cdot S_{60} > X_k,$$

где: \bar{X}_{60} - среднее арифметическое значение по результатам контроля 60 образцов;

1.93 - значение коэффициента приемлемости для $n=60$ ($p=0.95$) при вероятности 90 %;

S_{60} - среднеквадратическое отклонение по результатам контроля 60 образцов;

X_k - требуемое значение контролируемого показателя.

1.1.2.3 Результаты контроля на 60 образцах (15 основных и 45 дополнительных) являются окончательными.

2 Контроль по качественным признакам

Когда определяемые характеристики задаются как максимальное или минимальное значение, то все результаты, полученные на 15 образцах, должны удовлетворять требованиям стандарта. В этом случае контрольная партия считается выдержавшей испытания.

Испытания можно продолжить, если получается не более 2-х результатов, не удовлетворяющих требованиям стандарта.

В этом случае испытывают 45 дополнительных образцов, отобранных от различных прутков, или бунтов контрольной партии, не прошедших испытания.

Контрольная партия соответствует требованиям стандарта, если не более 2-х результатов из 60 испытаний не удовлетворяют требованиям стандарта.

3 Анализ химического состава

Оба образца, отобранные от готового проката, должны соответствовать требованиям стандарта.

ИСПЫТАНИЕ НА УСТАЛОСТЬ

Настоящее приложение устанавливает некоторые принятые испытания на усталость стержней периодического профиля. Испытание проводится при нормальной температуре 20 ± 5 град С, как нормируемое осевое растяжение в пульсирующем диапазоне напряжений (см. рис. 4)

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Для испытания следует использовать прямолинейные образцы стержней от прутков или буштов, механическая правка которых не должна приводить к уменьшению сечения или существенному изменению механических свойств.

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Испытание должно проводиться в пульсаторе, регулирующем нагрузку.

Частота циклов должна быть от 1 до 200 Гц.

Испытание должно продолжаться до тех пор, пока не будет проведено 20×10^6 циклов напряжений или пока не разрушится образец.

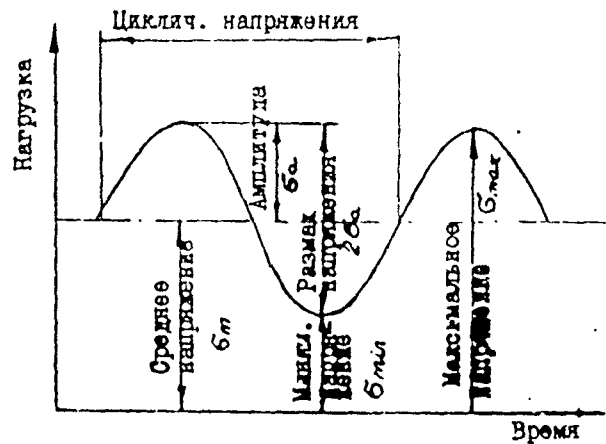


Рисунок 4 - Цикл напряжений при испытании на усталость